



















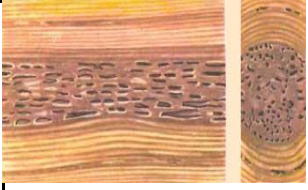
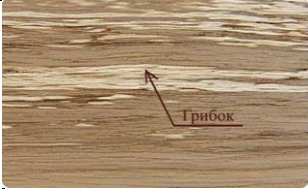









**Технические условия сортировки изделий из Сибирской лиственницы от компании Sky-Wood**

Дефекты древесины	Э	А	В	С	Примеры пороков
Сучок "булавочный" до 2 мм	0-10%	да	да	да	
Сучки сросшиеся, здоровые	нет	да	да	да	
Сучки здоровые сросшиеся с трещинами шириной до 1 мм	нет	0-5%	да	да	
Сучки частично сросшиеся с трещинами шириной до 3 мм	нет	нет	да	да	
Сучки не сросшиеся тёмные	нет	да	да	да	
Сучки не сросшиеся со сколом	нет	нет	нет	да	
Сучки выпавшие	нет	нет	нет	0-5%	

Выпавшие сучки на кромке шипа, перекрываемые при стыковке	да	да	да	да	
Смоляной карман 2*30 (Ш*Д)	0-5%	да	да	да	
Смоляной карман 5*70 (Ш*Д)	нет	да	да	да	
Смоляной карман 10*100 (Ш*Д)	нет	нет	да	да	
Смоляной карман > 10*100 (Ш*Д)	нет	нет	нет	да	
Трещины нитевидные, в т.ч. торцевые	0-5%	да	да	да	
Трещины не сквозные шириной менее 2 мм, в т.ч. торцевые	нет	0-5%	да	да	
Трещины не сквозные шириной менее 3 мм, в т.ч. торцевые	нет	нет	да	да	
Трещины не сквозные шириной более 3 мм, в т.ч. торцевые	нет	нет	0-5%	да	

Трещины сквозные, не влияющие на целостность изделия	нет	нет	нет	0-20%	
Заболонь - естественное цветовое изменение	0-10%	да	да	да	
Побурение светлое - естественное цветовое изменение	да	да	да	да	
Побурение тёмное - естественное цветовое изменение	да	0-5%	да	да	
Грибные ядровые пятна, ложное ядро	нет	0-5%	0-20%	да	
Ядровые пятна /светлые полосы/	да	да	да	да	
Синева	нет	0-5%	0-20%	да	
Засмолок	нет	нет	0-20%	да	
Сердцевина	нет	0-20%	да	да	

Свилеватость, завиток, крень, глазки	нет	да	да	да	
Червоточина	нет	нет	0-10%	да	
Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир	нет	0-5%	да	да	
Бахрома, гниль	нет	нет	нет	нет	
Количество пороков на 1 м.пг изделия	0 - 1 на изделие	1	2	>2	

0-5%, 0-10% и т.п. - допустимое количество в партии поставки.

\* Естественные оттенки древесины лиственницы не являются пороком.

## Полотно материалов на складе Sky-Wood по сортам

<b>Экстра</b>	
---------------	--



**А (Прима)**



**В (АВ)**



**С (ВС)**

